

# PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Terrassendeck - Musterholzelement mit CC Terrassenöl-Einpflge**  
**Werkmaß:** variabel (Prüfmuster: 1000 x 500 x 22 [mm]),  
**Dielenabmessungen:** b = 123 mm; h = 22 mm;  
**Verlegeabstand** 3 mm  
**Farbe:** hellbraun (Nadelholz)  
**Oberfläche:** 1. Seite: n.A. gehobelt und geschliffen  
2. Seite: n.A. geriffelt strukturiert  
**Einpflge:** CC Terrassenöl (Pinselauftrag);  
**Auftragsmenge** ca. 200 - 250 ml/m<sup>2</sup>)

Angaben zum Prüfbelag: Die Herstellung der Prüfbeläge erfolgte durch den Hersteller.

Hersteller / Lieferer: **CC-Dr. Schutz GmbH**  
**Holbeinstraße 17**  
**53175 Bonn**

Auftraggeber: CC-Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn

Auftrag vom: 04.10.2010

Zeugnisnummer: 90541001.001 (geprüft unter 84651001.001 / 84651002.001)

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut


Prüfgrundlage: **DIN 51130 (Ausgabe 6/2004) bzw. Merkblatt BGR 181**  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Prüfergebnis: **Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:**  
**Oberfläche gehobelt + geschliffen** = **15,2°**  
**Oberfläche geriffelt strukturiert** = **13,7°**  
(Prüfrichtung parallel zur Riffelung)

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung**  
**(beide geprüften Oberflächenausführungen) = R 10**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.**  
**INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE**  
Der Geschäftsführer

  
**Dr.-Ing. Erich H. Nolting**

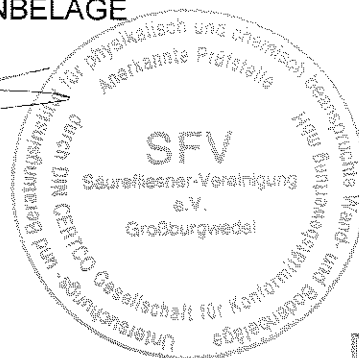

Großburgwedel, 05.10.2010  
Sch/FI

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

- Institut für Wand- und Bodenbeläge -

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

